

BIOMALTA LA POSA

INFORMAZIONI:

Con questo opuscolo intendiamo fornire a coloro che si avvicinano a questo sistema tutte quelle informazioni in nostro possesso, frutto di esperienze applicative maturate negli ultimi anni. Le informazioni che suggeriamo non sono per noi vincolanti.

Le Procedure di lavorazione sono puramente indicative poiché, trattandosi di un sistema particolare e molto personalizzato, riteniamo debba essere l'operatore a valutare su ciascuna applicazione il metodo migliore da operare per ottenere le finalità che lo stesso intende perseguire.

RESPONSABILITA'

Le scelte richiedono sempre un'attenta valutazione del sottofondo e le decisioni che ne conseguono sono sempre a totale carico dell'applicatore il quale risponderà direttamente ad eventuali contestazioni.



Gaia
NETWORK



PREPARAZIONE DEL FONDO

Prima di procedere all'applicazione del rivestimento **BIOMALTA**, in sede di sopralluogo, accertarsi che il supporto mostri determinate caratteristiche quali:

- Presentarsi stagionato, uniforme, compatto e resistente.
- Non dar luogo a sfogliamento superficiale o crepature.
- Non presentare evidenti zone di umidità.
- Non essere stato trattato con cere o impermeabilizzanti vari: in tal caso procedere alla loro rimozione.
- Le piastrelle dovranno essere tutte ben ancorate e perfettamente pulite; nel caso di movimenti parziali si consiglia la rimozione delle stesse o un ancoraggio con mastici o epossidico.

INSERIMENTO DELLA RETE: la risposta ai problemi del sottofondo

Ricordiamo che l'inserimento di una opportuna rete in fibra di vetro può essere determinante al fine di garantire il più possibile una buona realizzazione. La rete applicata con FONDO RT (prodotto plastico non contenente cemento, gesso e calce con notevole effetto collante) tende ad ammortizzare eventuali piccoli cedimenti sottostanti. Stendere la rete e bloccarla con FONDO RT utilizzando una spatola senza lasciare eccessi di prodotto. All'occorrenza è possibile levigare il FONDO RT con carta abrasiva grana 60/80.

Al posto del FONDO RT è possibile utilizzare un'autolivellante con fibre per spessori più alti (da 0,3-0,5 cm in poi) nel quale inserire la rete. Dopo l'asciugatura dell'autolivellante verificarne sempre la compattezza affinché non dia luogo a sfarinamento o formazione di "pelle superficiale". In tal caso provvedere passando monospazzola con disco abrasivo con successiva aspirazione. Applicare una mano di PRIMER CEMENT prima di stendere la BIOMALTA.

POLVERE RESIDUA: causa di distacco

Dopo ogni levigatura si raccomanda di aspirare a fondo la polvere rimanente: a tal proposito, dopo aver aspirato passare sempre con straccio appena umido per rimuovere eventuali residui polverosi.

ABRASIONE DELLA SUPERFICIE: per facilitare l'aggrappaggio


Abradere sempre per quanto possibile con monospazzola e dischi abrasivi o disco in carborundum sia le superfici cementizie (prima della stesura dell'autolivellante) che le superfici piastrellate anche nel caso in cui si sia proceduto all'operazione di deceratura o di disincrostazione.

PRIMER DI FONDO

Il prodotto PRIMER CEMENT deve essere sempre applicato su materiali cementizi. Su piastrelle una volta abrasi non si richiede l'applicazione di alcun primer.

CHE NE SARA' DEL PAVIMENTO PREESISTENTE ?

Le superfici preesistenti ricoperte con il nostro rivestimento saranno compromesse definitivamente, tranne quei materiali "a pasta compatta", tipo cotto, graniglia e marmo, sui quali si potrà intervenire con una nuova levigatura della superficie per ripristinare lo stato originale della pavimentazione.

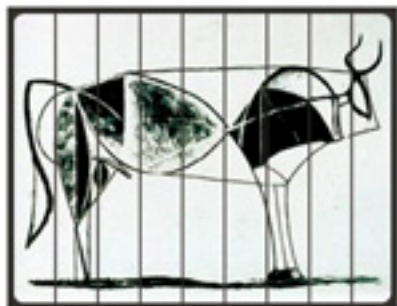

STESURA DELLA BIOMALTA

Esistono 4 diversi tipi di BIOMALTA :

- **BIOMALTA MAXI** : indicata per esterni e per pavimenti con molto calpestio. Al suo interno ha dei granuli di quarzo di dimensioni che variano da 1 mm fino a 1,5 mm che offrono resistenza e durezza.
- **BIOMALTA MD** : indicata per pavimenti a medio/alto traffico. Al suo interno ha dei granuli di quarzo leggermente più piccoli rispetto alla BIOMALTA MAXI ed è disponibile in 2 versioni :
 - BIOMALTA MD quarzo grigio
 - BIOMALTA MD quarzo bianco, indicata per colorazioni chiare
- **BIOMALTA** : indicata per pareti o come 2° e 3° mano dopo aver applicato la 1°mano di BIOMALTA MD.
- **BIOMALTA SUPERFINE** : indicata per pareti per ottenere una superficie molto liscia.

La **BIOMALTA** va sempre agitata per qualche minuto prima dell'utilizzo con agitatore munito di frusta. Per renderla più fluida e lavorabile aggiungere fluidificante FLUID fino ad un massimo del 5%. Ripulire con acqua l'agitatore e le zone laterali della latta con spugna umida onde evitare l'indurimento dei residui di malta che se lasciati nelle pareti possono creare problemi durante la stesura.

Utilizzare spatola americana in acciaio inox o in plastica (indicata in particolare su colorazioni chiare perché non lascia segni neri sullo strato sottostante di malta, contrariamente a quella in acciaio).

PRIMA MANO: Stesura a spessore

E' consigliabile applicare in 1° mano una quantità di BIOMALTA MD pari a circa 1,3-1,5 kg/mq badando di effettuare una stesura il più uniforme possibile. Si consiglia di aggiungere alla BIOMALTA MD circa 300-500 gr. di FLUID per facilitarne la stesura.

Un'eventuale formazione di crepe (dovute esclusivamente allo spessore) non deve assolutamente preoccupare poiché le stesse saranno poi sigillate con la stesura delle successive mani di BIOMALTA.

Dopo l'asciugatura levigare con carta abrasiva a grana 36-60. Aspirare a fondo.

SECONDA MANO: Stesura a piccolo spessore

La seconda mano di BIOMALTA dovrà essere applicata cercando di lasciarne circa 500-800 gr/mq. Questa mano deve servire a coprire in modo uniforme lo strato sottostante evitando sempre la formazione di creste e avvallamenti se non richiesto. Si consiglia di aggiungere alla malta circa 300-600 gr. di FLUID.

Dopo l'asciugatura levigare con carta abrasiva a grana 80-100. Aspirare a fondo.

TERZA MANO: Stesura per una finitura più liscia

Quest'ultima mano è consigliata per chi deve realizzare un pavimento molto liscio. A questo punto aggiungere alla malta il 4%-5% di fluidificante FLUID sotto agitazione. Si otterrà una malta più liquida e omogenea che deve servire unicamente a chiudere tutte le piccole imperfezioni residue. Applicarne in quantità minima (circa 200 gr/mq) badando di incrociare rispetto alla seconda mano (in tal modo, dopo la levigatura, saranno più visibili ed evidenti le textures desiderate).

Effettuare una leggerissima levigatura con carta abrasiva grana 120 e successivamente aspirare a fondo.

PER EVITARE I SORMONTI DI MALTA: nella zona limite di stesura lasciare malta abbondante (a salsicciotto) onde evitare un'immediata asciugatura. Ripartire, poi, da quella zona limite e proseguire sempre in tal modo.

N.B.

Il FLUID oltre a rendere più fluida la malta e quindi favorirne la stesura può essere utilizzato anche come turapori tra una mano e l'altra di malta oppure prima della colorazione con BIOCOLOR per limitarne l'assorbimento.



COLORAZIONE

E' questo, forse, l'aspetto più delicato di tutto il Sistema derivante dal fatto che, in taluni casi, si verificano sovrapposizioni di colore nelle zone di giunzione.

Il problema sorge quando si applica BIOCOLOR su medie o grandi superfici. Il tempo che intercorre tra l'applicazione di BIOCOLOR e la "ripresa" nella stessa zona è sufficiente affinché la prima parte cominci ad asciugarsi per cui nella fase successiva si può creare il sormonto colorato.

MODALITA' 1:

utilizzando spugna o spandicera :

- applicare una mano di FLUID (per limitare l'assorbimento del colore) e procedere alla colorazione in più mani aumentando ogni volta la concentrazione del colore come sopra.
- applicare la prima mano di BIOCOLOR leggermente colorato aumentando la concentrazione del colore nelle mani successive (almeno 2 o 3) per raggiungere il tono desiderato.

Importante:

- Si raccomanda di sfumare la colorazione il più possibile nelle zone limite dove si potrà creare il sormonto.
- Riprendere con il colore partendo da una piccola distanza dalla colorazione precedente e sfumare verso la sfumatura precedente.

MODALITA' 2:

Utilizzare BIOMALTA colorata con PCA di tonalità più chiara rispetto al colore richiesto. Successivamente applicare 1 o 2 mani di BIOCOLOR per raggiungere la tonalità desiderata.

MODALITA' 3 :

Per ottenere sfumature particolari è possibile utilizzare BIOMALTA colorata sovrapponendo più mani di malta con colorazioni diverse. Ogni mano di malta, eccetto la prima, deve essere tirata molto per ottenere le diverse sfumature tra i diversi colori.

MODALITA' 4 :

Per effetti di colori molto irregolari utilizzare il concentrato PCA a gocce nella stesura della BIOMALTA.

MODALITA' 5 (COLORAZIONE CON LX):

Dopo aver applicato 1 mano di FLUID o BK stendere 1 mano con spatola di LX (oro, argento, bronzo, rame, bianco oppure neutro da colorare secondo richiesta) evitando forti accumuli.

Si ricorda che dopo l'applicazione degli **LX** non è più possibile levigare.



PROTEZIONE FINALE

FINITURA PER PARETI :

BK : finitura monocomponente a base acqua pronta all'uso, disponibile in versione lucida e opaca.

Indicata come finitura per pareti, bagni ed esterni.

Applicare 3 mani di finitura con rullo a pelo raso a distanza di 2-3 ore l'una dall'altra.

FINITURA PER PAVIMENTI :

FBA : finitura bicomponente a base acqua con elevata resistenza sia alle macchie che al pedonamento, disponibile in versione lucida, satinata e opaca. Indicata per pavimentazioni e per luoghi con alto traffico pedonale.

Preparazione : aggiungere sotto lenta agitazione il componente B al componente A e mescolare per 5 minuti. Lasciar riposare per circa 15-20 minuti e filtrare tutto con calza di nylon. La soluzione così composta dovrà essere utilizzata entro 3-4 ore, dopodiché risulterà inservibile.


Applicare 3 mani di finitura con rullo di spugna o a pelo raso a distanza di 3-4 ore l'una dall'altra con un consumo totale a mq di prodotto di circa 220-250 gr.

MANUTENZIONE

- **Pulizia quotidiana** : per una veloce ed efficace pulizia si consiglia di utilizzare con un panno in microfibra il detergente neutro 150 DAY diluito in acqua.
- **Pulizia di fondo** : per uno sporco più ostinato e consistente utilizzare detergente sgrassante RIO. Si consiglia di non lasciare il pavimento bagnato con molta acqua ma di aver cura di utilizzare un panno in microfibra, straccio, o mop sempre ben strizzati.
- **Manutenzione** : applicare 1 mano di cera di manutenzione RIGENERA ogni 4-12 mesi utilizzando straccio, mop o spandicera. RIGENERA crea un film duro, compatto, antiscivolo e resistente al pedonamento, non offre però protezione quando entra a contatto con alcol etilico puro. Tutti gli eventuali accumuli che potranno formarsi nel tempo potranno essere rimossi facilmente con una semplice deceratura senza intaccare in alcun modo la finitura sottostante. Disponibile in versione lucido e satinato.



TIPO DI SUPPORTO: MASSETTO CEMENTIZIO
CONDIZIONI DEL SUPPORTO: DETERIORATO O COMPATTO

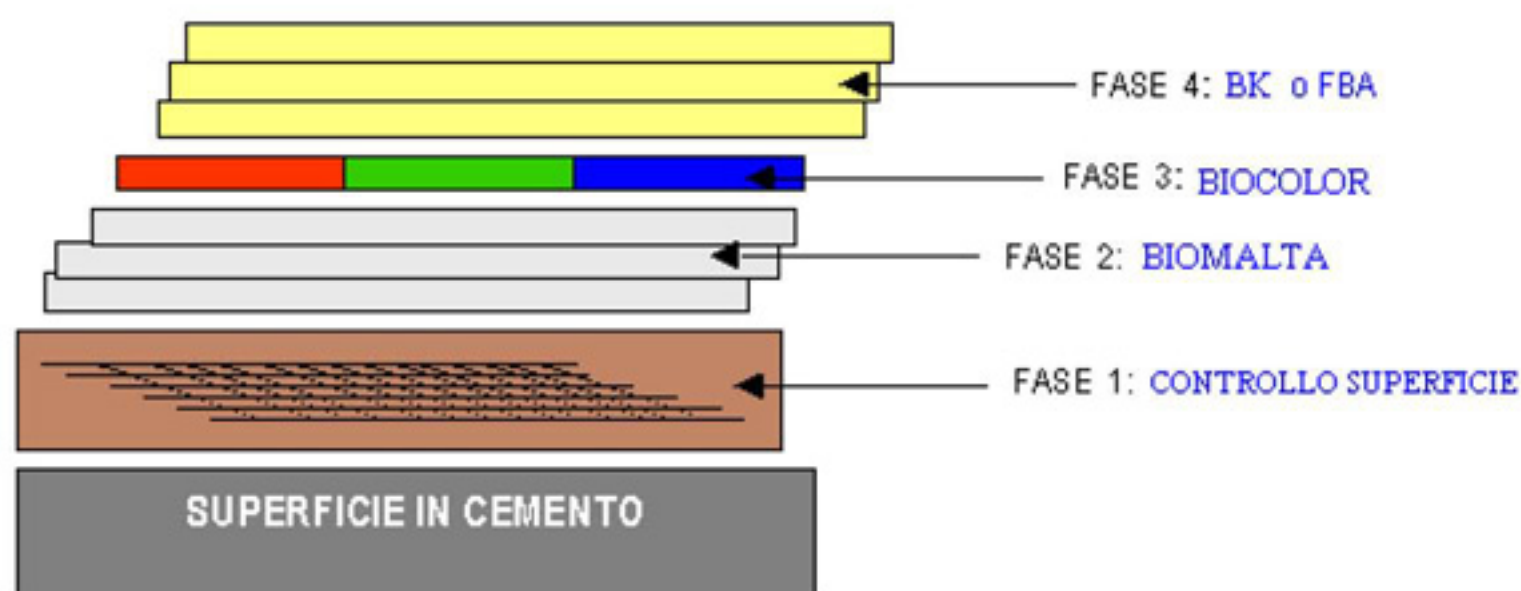

Fase 1:

- Su superfici friabili e non sufficientemente resistenti fortificare la superficie utilizzando resina epossidica REPOX 100 con eventuali cariche di quarzo. Ad asciugatura avvenuta non occorre applicare il **PRIMER CEMENT**.
- Su superfici irregolari o sconnesse si può utilizzare un autolivellante cementizio con inserimento di rete in fibra di vetro solo dopo aver applicato una mano di **PRIMER CEMENT**.
Si consiglia MAXITFLOOR 4655 per le sue particolari caratteristiche di elasticità e adesione.
Lo spessore di autolivellante, da 1 a 30 mm, è determinato dalle condizioni del pavimento.
Una volta asciutto, 24 ore circa, passare monospazzola munita di carta abrasiva grana 60-80 per togliere creste evidenti. Aspirare a fondo il pavimento accertandosi dell'assenza di "pelle di cemento". Applicare poi 1 mano di **PRIMER CEMENT**.
- In presenza di una superficie planare, compatta e resistente applicare 1 mano di **PRIMER CEMENT** e ad asciugatura avvenuta (circa 1-2 ore) applicare con spatola 1 mano di **FONDO RT** affogandoci dentro la rete. Se necessario passare monospazzola munita di carta abrasiva grana 60-80 per togliere creste evidenti.
Dopo aver applicato il FONDO RT non serve applicare il PRIMER CEMENT.

Fase 2: Applicare 2-3 mani di **BIOMALTA** (con spatola in plastica o acciaio inox) in tal modo:


- 1° mano a spessore evitando il più possibile formazione di creste evidenti.
- 2° mano con piccolo spessore lasciando la finitura estetica desiderata.
Levigare fra le varie mani di malta.
- Eventuale 3° mano aggiungendo alla malta 1-3% di **FLUID** per ottenere una superficie più liscia. Levigare poi con monospazzola munita di carta abrasiva grana 100-120.

Fase 3: Colorare con **BIOCOLOR** e/o con spatola se si utilizza la linea **LX** (oro, rame, argento, bianco, neutro, bronzo)

Fase 4: Applicare 3 mani di **BK** (a parete) o **FBA** (a pavimento).



TIPO DI SUPPORTO: PIASTRELLE

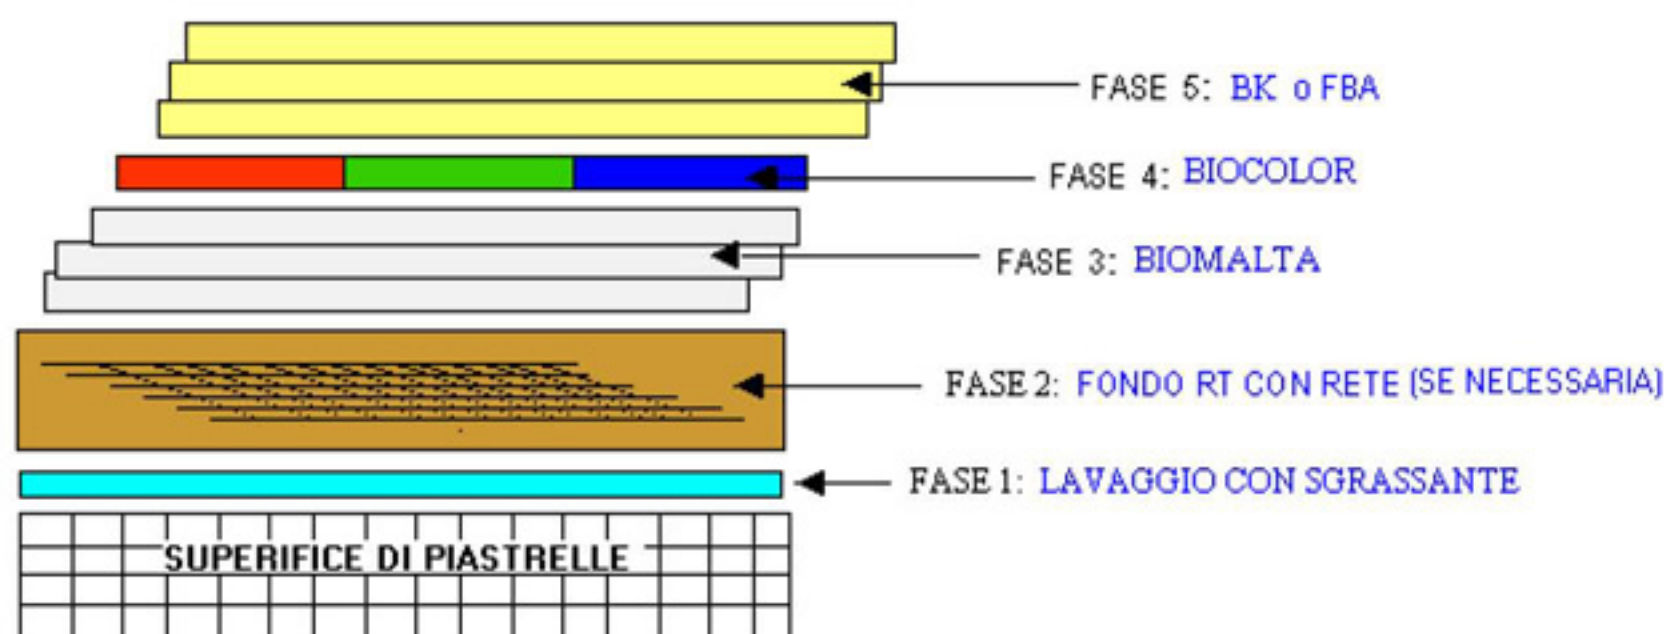

Fase 1: Pulire la superficie con detergente sgrassante o con decerante in presenza di vecchi trattamenti. Aspirare e risciacquare bene. Successivamente graffiare la superficie con monospazzola munita di disco abrasivo e aspirare.

Fase 2: Applicare 1 mano di **FONDO RT** sigillando bene le fughe.
Per maggior sicurezza, è possibile inserire la rete in fibra di vetro anche se non espressamente richiesto.
Una volta asciutto passare monospazzola munita di disco abrasivo grana 60-80 per togliere creste evidenti e aspirare a fondo il pavimento.

Fase 3: Applicare 2-3 mani di **BIOMALTA** (con spatola in plastica o acciaio inox) in tal modo:

- 1° mano a spessore evitando il più possibile formazione di creste evidenti.
- 2° mano con piccolo spessore lasciando la finitura estetica desiderata

Levigare fra le varie mani di malta.

- Eventuale 3° mano aggiungendo alla malta fino ad un massimo del 5% di **FLUID** per ottenere una superficie più liscia.

Levigare poi con monospazzola munita di carta abrasiva grana 120.

Fase 4: Colorare con **BIOCOLOR** e/o con spatola se si utilizza la linea **LX** (oro, rame, bronzo, argento, bianco, neutro)

Fase 5: Applicare 3 mani di **BK** (a parete) o **FBA** (a pavimento).

PRIMER CEMENTIZIO			 PRIMER CEMENT Primer di fondo a base acquosa per superfici cementizie specifico per sistema BIOMALTA Indicato per applicazioni su superfici in cemento, autolovellanti cementizi, quarziti, intonaci e rasanti a base di gesso o calce. Favorisce la traspirazione del supporto. Non contiene derivati siliconici.
Pulire a fondo con detergente specifico. Se opportuno levigare la superficie cementizia e aspirare perfettamente. Applicare una mano di PRIMER CEMENT su supporto asciutto con rullo, pennello o spandicera. Lasciare asciugare c.a. 3-4 ore prima di procedere alla stesura di rete e FONDO RT.	Contenuto Lt : 1 NON ECCEDERE NELL'USO. NON DISPERDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO. PRODOTTO DESTINATO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE C.C.I.A.A. Prod. 575162 TO MADE IN ITALY		

Primer

BIOMALTA			 BIOMALTA MALTA A BASE ACQUA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CONTINUI Miscela pronta all'uso per applicazioni "a spessore" per pavimenti e rivestimenti continui. Non contiene nessuna sostanza pericolosa per l'uomo e per l'ambiente. Presenta una buona elasticità e traspirabilità. Applicabile su superfici in legno, vetro, metalli, piastrelle, cementi industriali purché perfettamente pulite. A base di speciali emulsioni sintetiche e cariche minerali naturali. BioMalta è l'alternativa naturale alle resine epossidiche.
Modalità d'uso : Stendere BioMalta con spatola americana in modo tale da creare uno spessore di circa 2,5-3 mm. Il giorno successivo o comunque ad asciugatura avvenuta, ripassare con monogazzeola o carta abrasiva grana 120-240 per ottenere una superficie più compatta e liscia e passare la seconda mano di Bio-Malta per uno spessore di 2 mm colorata in pasta o neutra da colorare successivamente con colori velanti. SE CEMENTO : Il massetto dovrà risultare forte, pulito e rasato senza presentare buchi e avvallamenti. Applicare 1 mano di Primer e dopo 3-4 ore passare all'applicazione di BioMalta. CONSUMO : 2-3 kg per mq. ATTENZIONE Prima dell'utilizzo agitare sempre per alcuni minuti con trapano.	Contenuto KG : 20 NON ECCEDERE NELL'USO. NON DISPERDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO. PRODOTTO DESTINATO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE C.C.I.A.A. Prod. 575162 TO MADE IN ITALY		

Biomalta

BIOCOLOR			 BIOCOLOR PROTETTIVO COLORATO A BASE ACQUA PER EFFETTI VELANTI Con l'utilizzo dei colori è possibile ottenere varie sfumature ed effetti estetici. Grazie a questo prodotto possiamo donare al sistema effetti e colorazioni particolari. I particolari pigmenti utilizzati sopportano benissimo l'azione disgregante dei raggi U.V. e della luce in genere. Trattandosi di prodotto a base d'acqua non dà luogo a fenomeni di esalazioni fastidiose tipiche dei solventi. Consente la traspirazione. Tutti i prodotti colorati sono miscelabili tra loro.
Modalità d'uso : Dopo aver opportunamente lavato e preparato BioMalta applicare i colori per creare l'aspetto desiderato. Diluito al 50% con BioColor Neutro può essere applicato con spugna, spandicera o pennello sfumando o sovrapponendo anche più colori ed è possibile anche carteggiare fra una mano e l'altra. Tra una mano e l'altra lasciare trascorrere 1-2 ore. Colori per effetti Velanti. CONSUMO : con 1 litro 15-25 mq	Contenuto KG : 1 NON ECCEDERE NELL'USO. NON DISPERDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO. PRODOTTO DESTINATO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE C.C.I.A.A. Prod. 575162 TO MADE IN ITALY		

Biocolor colori velanti

H50	Contenuto KG : 1		Gaia arredamento in edilizia
	NON ECCEDERE NELL'USO.		PCA
	NON DISPERDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO.		 COLORI PIENI A BASE ACQUA PER EFFETTI IN PASTA
	PRODOTTO DESTINATO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE		
	C.C.I.A.A. Prod. 575162 TO		
	MADE IN ITALY	AVVERTENZE : AGITARE BENE PRIMA DELL'USO	

PCA
colori in pasta


BIOCOLOR LX ARGENTO	Contenuto KG : 1		Gaia arredamento in edilizia
Modalita' d'uso : Dopo aver opportunamente preparato o colorato lo stato di BioMalta applicare con spatola in plastica BIOCOLOR serie LX secondo opportune modalita' tali da consentire la realizzazione della texture desiderata. Completare il lavoro con i relativi prodotti di finitura GLOSS e GLOSS EXTRA solo quando il prodotto sara' reticolato (2-12 ore secondo la quantita' applicata). Per ottenere un effetto piu' pieno e "metallico" e' consigliato applicare il prodotto dopo la prima mano di GLOSS. ATTENZIONE : non levigare dopo aver applicato BIOCOLOR serie LUXOR.	NON ECCEDERE NELL'USO.		SERIE LUXOR
	NON DISPERDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO.		 PROTETTIVO COLORATO
	PRODOTTO DESTINATO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE		
	C.C.I.A.A. Prod. 575162 TO		
	MADE IN ITALY	AVVERTENZE : Prima dell'utilizzo agitare a fondo a completa omogeneizzazione.	Indicato per ottenere effetti e sfumature con colorazioni cromatiche molto particolari. Tutti i prodotti colorati appartenenti alla serie Luxor sono sovrapponibili ed, eventualmente, miscibili tra di loro. Materiale pronto all'uso con ottima resistenza all'ingiallimento. Trattandosi di prodotti a base acqua non danno luogo a fenomeni di esalazioni fastidiose.

Luxor
colori preziosi

GLOSS LUCIDO BK	Contenuto Lt : 1		Gaia arredamento in edilizia
Modalita' d'uso : Applicare 3 mani di BK con rullo o pennello a distanza di 3-4 ore l'una dall'altra. Applicare sempre su Biomalta dopo le fasi di colorazione. ATTENZIONE : Non applicare mai BK su finitura FBA (bicomponente)	NON ECCEDERE NELL'USO.		GLOSS LUCIDO BK
	NON DISPERDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO.		FINITURA A BASE ACQUA
	PRODOTTO DESTINATO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE		
	C.C.I.A.A. Prod. 575162 TO		
	MADE IN ITALY		Monocomponente Ottima resistenza ai raggi U.V. Ottimo potere distendente. Sempre riverniciabile. Buona resistenza agli agenti domestici. Buona resistenza alla scivolosità. BK forma un film duro, brillante e trasparente. Specificatamente indicato per pareti, box doccia, pavimenti esterni, bagni e lavandini rivestiti con il sistema BIOMALTA. Consigliabile all'esterno.


Gloss BK
protettivo
lucido
opaco

FINITURA FBA				FBA "A"
Modalita' d'uso : Aggiungere lentamente, sotto leggera agitazione, la parte B (ISOCIANATO) alla finitura FBA nella quantita' gia' predisposte facendo in modo di svuotare a fondo il flacone contenente B. Lasciar sotto agitazione per 5 minuti. Lasciar riposare per 15 minuti indi filtrare il tutto con calza di nylon. La miscela cosi' composta potra' essere utilizzata fino a 3-4 ore successive dopodiche' risultera' inevitabile. Stendere 3 mani di finitura a distanza di 2-4 ore l'una dall'altra (a seconda delle temperatura ambientale) con rullo a pelo raso.	Contenuto KG : 4,220 NON ECCEDERE NELL'USO. NON DISPERDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO. PRODOTTO DESTINATO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE C.C.I.A.A. Prod. 575162 TO MADE IN ITALY		FINITURA FBA PARTE "A" Versione PROTETTIVO BICOMPONENTE ALL'ACQUA PER FINITURA TERRE SOLUM	protettivo bicomponente lucido opaco
			Speciale dispersione ad alta resistenza priva di potere ingiallante. Il film prodotto sviluppa una durezza elevata e, nel contempo, una buona elasticita'. Riverniciabile. FB55/15 consente la formazione di un film brillante e trasparente. OTTIMA RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITA'. ELEVATA RESISTENZA ALL'ACQUA, AGLI ACIDI, AGLI ALCALI E AI SOLVENTI. OTTIMA RESISTENZA ALL'USURA.	

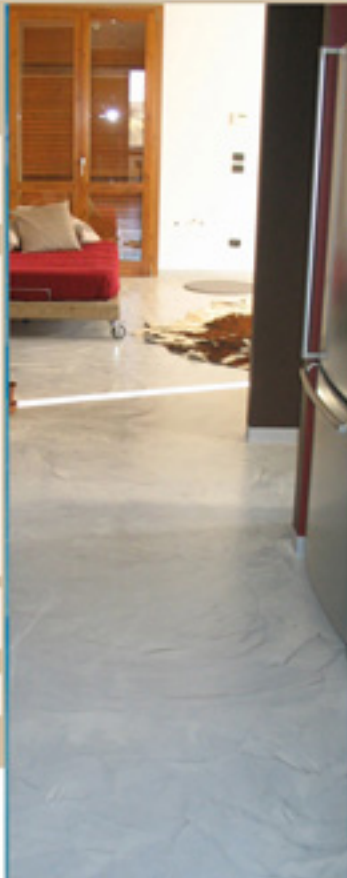FLUID				Fluid
Aggiungere FLUID dall'1 al 5% max al prodotto BIOMALTA. Agitare fortemente con trapano munito di frusta fino ad ottenere una soluzione omogenea e cremosa. FLUID è utilizzabile anche come turapori tra una mano e l'altra in relazione al prodotto BIOMALTA. Applicare a pennello, guanto o spandicera. Conservare il prodotto ad una temperatura non inferiore ai 10°C	Contenuto Lt : 1 NON ECCEDERE NELL'USO. NON DISPERDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO. PRODOTTO DESTINATO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE C.C.I.A.A. Prod. 575162 TO MADE IN ITALY		FLUID FLUIDIFICANTE BASE ACQUA	fluidificante
			Specifica miscela di emulsioni polimeriche ad azione fluidificante per BIOMALTA. Aggiungere dall'1 al 5 % per conferire maggiore omogeneità e uniformità alla stesura della Biomalta.	

150 DAY				Day
Modalita' d'uso : Diluire 1 parte di 150 DAY con 10-20 parti di acqua (secondo lo stato del pavimento) e lavare con straccio o mop. Per eliminare le macchie e persistenti segni neri dalle scarpe lasciate agire per qualche minuto il prodotto e strofinare con spugna abrasiva esercitando una leggera pressione. Lascia la superficie pulita, senza alonature, anche utilizzando acqua con molto calcare.	Contenuto LT : 1 NON ECCEDERE NELL'USO. NON DISPERDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO. PRODOTTO DESTINATO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE C.C.I.A.A. Prod. 575162 TO MADE IN ITALY		DAY DETERGENTE NEUTRO PER BIOMALTA	detergente
			Detergente neutro profumato senza risciacquo ad effetti brillanti da usarsi per la pulizia quotidiana dei pavimenti e rivestimenti in BioMalta. Forma una protezione che riduce l'accumulo dello sporco facilitando la manutenzione successiva.	

LISTINO MALTA A PUNTI

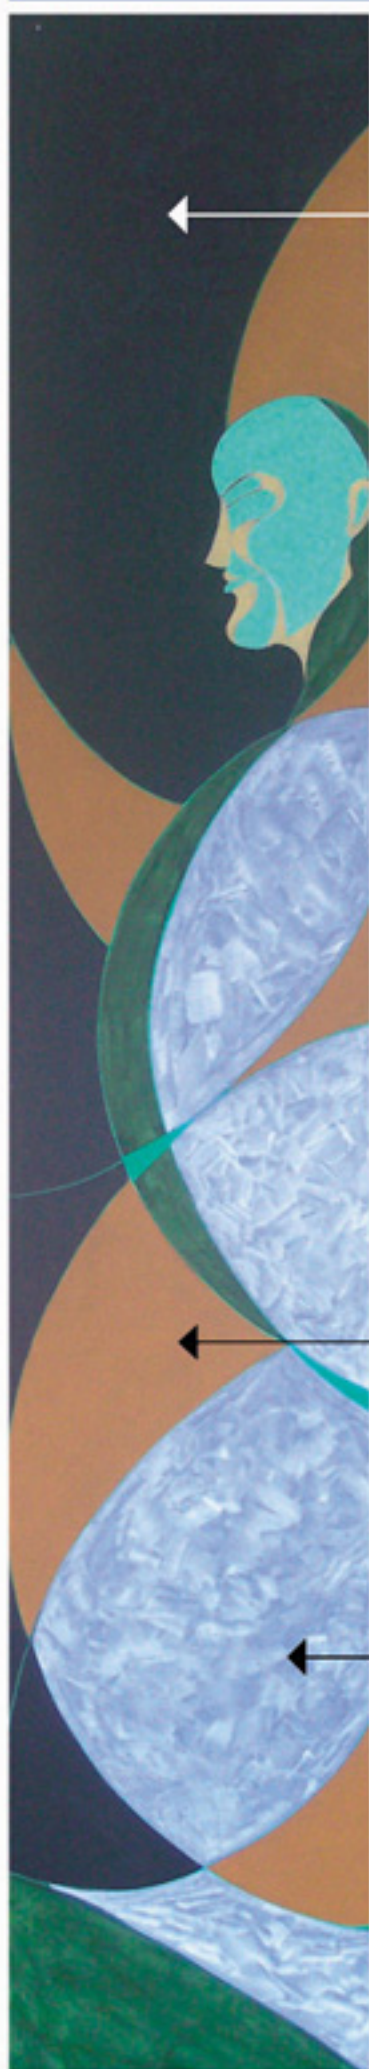	TINTA UNITA / COLORATI RAL SPATOLATI	Punti 12,2 / mq
	DECORO	A preventivo
	I PREZIOSI (gold, silver, bronze)	Punti 14,5 / mq
	RILIEVO	A preventivo

Gaia
arredamento in edilizia

N.B.

Minimo fatturabile 20mq.

Preventivi su misura per oltre 90mq dopo presa visione opera, colorazione e finitura.

Lavori straordinari non menzionati nel prezzo.



AVVERTENZE DA OSSERVARE NEL CICLO DI LAVORAZIONE DEL SISTEMA **BIOMALTA**

- Prima di dare inizio al ciclo di rivestimento **BIOMALTA** accertarsi che siano rispettate tutti i necessari requisiti di solidità e affidabilità del supporto.
- In presenza di macchie di sporco o di olio agire meccanicamente sul supporto attraverso l'utilizzo degli specifici detergenti acidi o alcalini (DEOXAL O DETERGRAS) e assicurarsi, infine, della perfetta neutralizzazione prima di procedere alle successive fasi di stesura.
- Non applicare mai autolivellanti, FONDO RT o BIOMALTA su superfici o supporti che non siano perfettamente puliti, aspirati e primerizzati (solo nel caso di supporti cementizi utilizzando PRIMER CEMENT).
- Applicando FONDO RT è sempre consigliabile l'inserimento contemporaneo di una rete in nylon.
- Non applicare mai alcun prodotto estraneo al ciclo. Non applicare mai un prodotto appartenente al ciclo ARTEVIVA se quello precedente e sottostante non risulta perfettamente asciutto.
- Durante le fasi di asciugatura non sottoporre alcun prodotto a ventilazioni artificiali dirette ed eccessive in quanto potrebbero formarsi alcune piccole crepe in fase di asciugatura. È consigliabile creare precedentemente alle fasi di stesura una temperatura idonea all'applicazione (T° ambiente di almeno 5-8°C).
- Dopo aver steso la BIOMALTA, per la successiva fase di colorazione, utilizzare solo i BIOCOLOR e mai la PCA.
- Nella fase di colorazione con BIOCOLOR consigliamo di diluire gradualmente il colore con BIOCOLOR Neutro applicandone 2 o 3 mani. Un'azione graduale è indispensabile al fine di ottenere una colorazione uniforme soprattutto con l'utilizzo di colori molto intensi come ad esempio il blu e il nero. BIOCOLOR neutro è utilizzabile come turapori prima della fase di decorazione con i colori della linea LX.
- Nella fase di colorazione e verniciatura con BK o FBA è indispensabile proteggere l'ambiente il più possibile da ogni fonte di sporco, polvere ed impurità.
- A lavoro ultimato è necessario far asciugare e dar modo al sistema di reticolare. Non coprire per eventuali lavori prima di due giorni e non lasciare nastro adesivo a lungo sulla superficie.
- Qualora dovessimo reintervenire su un rivestimento **BIOMALTA** precedentemente eseguito e dovessimo stendere nuovamente BIOMALTA, in presenza di finitura FBA, è necessario carteggiare la superficie ed applicare poi 1 mano di BIOPROMOTER. Per una successiva copertura uniforme sono consigliabili almeno due mani di BIOMALTA.